

➤ opis proizvoda

PP 200 je serija praškastih premaza na bazi zasićenih poliesterskih smola, posebno odabranim zbog svoje izvrsne otpornosti na atmosfersko starenje i UV zračenje. Ove karakteristike, u kombinaciji s dobrim mehaničkim svojstvima, daju premazne filmove dobre trajnosti na otvorenom i izvrsnim dekorativnim svojstvima. Preporučuje se za industrijsku vanjsku i unutarnju primjenu, kao što su ploče, vanjski strojevi i oprema, ograde i sl.

Svi PP 200 proizvodi u skladu su sa RoHS propisima i ne sadrže teške metale i TGIC (Triglicidilizocijanurat).

➤ karakteristike praha

• Nijansa	RAL
• Sjaj (ISO 2813/60°)*	85 ± 10* (Ovisno o nijansi)
• Gustoća (ISO 8130.03)	1.55 ± 0.20 g/cm ³ (Ovisno o nijansi)
• Uvjeti sušenja	10 min pri 180 °C (temperatura objekta)

*Metoda nije prikladna za metalik premaze

➤ certifikati

Neokem primjenjuje certificirane sustave kvalitete i zaštite okoliša prema:

ISO 9001:2015 i

ISO 14001:2015.



➤ nanošenje

PP 200 se nanosi u debljini od 60-100 mikrona elektrostatskim raspršivačem ili tribo-charging opremom. Lagane i vrlo žive boje (npr. neke crvene, žute, narančaste, bijele) treba nanositi u većoj debljini filma, kako bi se osigurala potpuna pokrivenost i samim time homogenost nijanse. Stvrdnjavanje praha odvija se u prikladnoj konvekcijskoj peći. Preporučeni minimalni indeks sušenja 100.

➤ predobrada

Za pocinčani čelik potrebna je višestruka prethodna obrada kromatom ili cinkovim fosfatom ili kontroliranim sačmarenjem. Treba obratiti pozornost na adekvatno odmašćivanje pocinčanog čelika.

Za čelične podloge, predobrada sa željeznim fosfatom ili cink fosfatom je od velike važnosti.


Za poboljšanu zaštitu od korozije na čeliku i pocinčanom čeliku, preporuča se korištenje Neotec E20/PR antikoroziivnog temeljnog premaza na adekvatno pripremljenu podlogu.

Za aluminijske površine potrebna je višestruka prethodna obrada kromatom ili odgovarajuća predanodizacija kako bi se osigurala optimalna antikoroziivna zaštita.

➤ uskladištivost

Uvjeti skladištenja: Čuvati na suhom, ispod 25°C

Rok trajanja: 24 mjeseca od dana proizvodnje, ako su ispunjeni gornji uvjeti skladištenja. Više temperature skladištenja mogu dovesti do kraćeg roka trajanja.

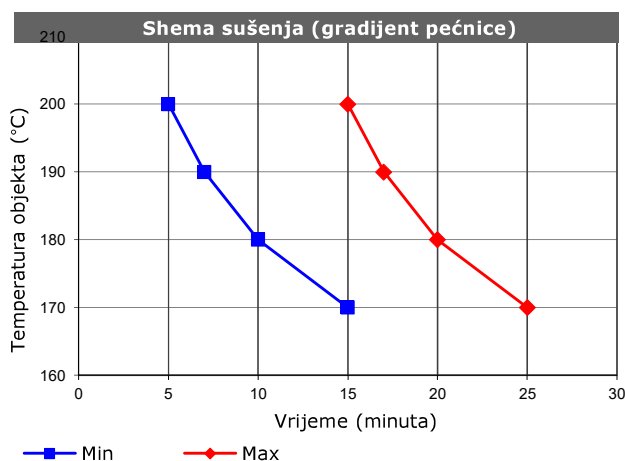

Komentar: Rezultati gradijenta pećnice mogu se razlikovati od industrijske primjene i dani su samo kao smjernice. Razlika sjaja i nijanse ovisi dosta o vrsti pećnice. Za plinske peći s izravnim plamenom kontaktirajte nas. Izbjegavajte nagle poraste temperature.

**NEOKEM SA**

95, Agiou Georgiou Str., Koropi Attikis, 194 00, P.O Box 143
Tel: (+30210) 6626860, Fax: (+30210) 6625305
E-mail: info@neokem.gr • Web site: www.neokem.eu

Tehnička informacija **NEOTEC PP 200**

Industrijski čisti poliesterski
praškasti premaz

► fizikalno-kemijska svojstva premaza

Uvjeti ispitivanja

Opća svojstva premaza određena su na odmašćenom i kromiranom aluminiju (DIN 50939). Rezultati se temelje na mehaničkim i kemijskim ispitivanjima koja su provedena u laboratorijskim uvjetima. Stvarna svojstva proizvoda ovisit će o uvjetima pod kojima se proizvod koristi.

- Uvjeti sušenja: 10 min pri 180 °C
- Debljina: 60 - 80 μ

Mehanička svojstva

- Tvrdća Buchholz (EN ISO 2815): >80
- Prianjanje (EN ISO 2409, 2mm): Gt = 0
- Ispitivanje savijanja (EN ISO 1519): Zadovoljio 5mm
- Erichsen Cupping (EN ISO 1520): >5mm
- Direktni udar (EN ISO 6272-1, EN ISO 6272-2, ASTM D2794): >2.5 Nm
- Povratni udar (EN ISO 6272-1, EN ISO 6272-2, ASTM D2794): >2.5 Nm

Ispitivanje na vremenske uvjete

- Ubrzano starenje QUV A: > 50% smanjenje sjaja nakon 400 sati

► savjeti za sigurnost

Neotec PP200 namijenjen je samo za profesionalnu primjenu u industrijskim okruženjima. Prije upotrebe proizvoda, uvijek pružite Sigurnosno-tehnički list za proizvod. Ako iz bilo kojeg razloga STL nije dostupan, kontaktirajte našu tehničku službu, kako biste dobili kopiju.

Uvoznik za Hrvatsku:

Sig Sistemi d.o.o.
Zagrebačka 13A, 10431 Sv.Nedelja
tel: 01 3370063
www.sigsistemi.hr
E-mail: info@sigsistemi.hr

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova Tehnička informacija je namijenjena kako bi vas savjetovala. Ove tehničke informacije dolaze iz našeg iskustva, kao i iz specijaliziranih laboratorija. Iako se trudimo osigurati da su savjeti koji dajemo o proizvodu točni, nemamo kontrolu niti nad podlogom niti nad mnogim čimbenicima koji utječu na uporabu i primjenu proizvoda. Stoga, osim ako se posebno pismeno ne slažemo da to činimo, ne prihvaćamo bilo kakvu odgovornost nastalu zbog učinka proizvoda ili bilo kakav gubitak ili štetu nastalu upotrebom proizvoda.

Nanošenje i upotreba naših proizvoda su vaša odgovornost. To ne predstavlja formalno ili podrazumijevano jamstvo. Korisnik prema svojim zahtjevima preuzima potpunu odgovornost primjene i ispitivanja proizvoda radi utvrđivanja prikladnosti za određenu svrhu. Informacije sadržane u ovom listu mogu se mijenjati u svjetlu iskustva i naše politike kontinuiranog razvoja proizvoda